

生态环境保护综合行政执法
制式服装与标志技术规范(试行)
(修订版I)

女棉皮鞋与毛皮靴

女棉皮鞋与毛皮靴

1 范围

本文件规定了生态环境保护综合行政执法制式女棉皮鞋与毛皮靴（以下简称“女棉皮鞋与毛皮靴”）的技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和贮存。

本文件适用于女棉皮鞋与毛皮靴的生产、检验、验收与订购。

2 规范性引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本技术规范的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本技术规范，但提倡使用本技术规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 3293.1 鞋号
- GB/T 3294 鞋楦尺寸检测方法
- GB/T 3903.1 鞋类 整鞋试验方法 耐折性能
- GB/T 3903.2 鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能
- GB/T 3903.3 鞋类 整鞋试验方法 剥离强度
- GB/T 3903.4 鞋类 整鞋试验方法 硬度
- GB/T 11048 纺织品生理舒适性稳态条件下热阻和湿阻的测定
- QB/T 1873 鞋面用皮革
- QB/T 2675 鞋带扯断力试验方法
- QB/T 2680 鞋里用皮革
- QB/T 2695 鞋类用线

3 要求

3.1 结构及样式

女棉皮鞋与毛皮靴颜色为黑色，素头、高腰、系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋垫为深棕色绒面布复合羊毛毡；内底为中底布和成型半托；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。女棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒，女毛皮靴鞋里为白色铬鞣绵羊毛皮。样式应符合图1及实物标样。



图 1 式样

3.2 号型与规格

3.2.1 女棉皮鞋与毛皮靴鞋号参照 GB/T 3293.1 的要求，号型设置为 9 个号，2 个型。鞋号分别为 220、225、230、235、240、245、250、255、260，鞋型分为一型半和二型。鞋楦尺寸应符合附录 A，超出常用号型，可根据需要按号型等差增加。

3.2.2 女棉皮鞋与毛皮靴常用号型成品尺寸应按图 2 标示测量，应符合表 1 规定。



图 2 尺寸示意图

表 1 成品尺寸 单位为毫米

项目	鞋号								
	220	225	230	235	240	245	250	255	260
前帮长(L)	122.5	125.0	127.5	130.0	132.5	135.0	127.5	140.0	142.5
后帮高(H)	125.0	126.0	128.0	130.0	132.0	134.0	136.0	138.0	140.0
公差（±）	前帮长：3.0；后帮高：2.0								
互差	前帮长：2.5；后帮高：2.0								
注 1： 前帮长，贴紧鞋面，子口至前帮上边沿曲线测量。									
注 2： 后帮高，贴紧鞋面，子口至统口上边沿曲线测量。									

3.3 鞋用主要材料规格及用途

女棉皮鞋与毛皮靴鞋帮、鞋底主要材料规格及用途应符合表2规定。

表 2 材料技术要求

名称	规格	要求	用途
铬鞣黄牛黑色正面软革	厚度：（1.1~1.3）mm	撕裂强力，≥35N；应符合QB/T 1873要求	前帮、后帮、包跟、鞋舌、鞋耳（里怀）、后条皮、拉链皮、鞋舌衬
铬鞣黑色猪头层里革	厚度（0.6~0.8）mm	撕裂强力，≥20N；应符合 QB/T 2680 要求	统口里、上鞋舌里、皮口里
深棕色平剪绒	平剪绒织物和海绵型絮片复合而成	保温性≥0.35clo（保温性应符合 GB/T 11048 要求）	前帮里、后帮里、下鞋舌里（女棉皮鞋）
铬鞣绵羊毛皮	白色，皮板厚度：（0.5~1.0）mm；毛长：（12.0~14.0）mm	撕裂力，≥20N，按标样	前帮里、后帮里、下鞋舌里（女毛皮靴）
超细纤维绒面合成革	深棕色，厚度：（0.8~1.0）mm	拉伸负荷，≥120N（径向），≥90N（维向）；颜色应符合实物样品	包跟里（女棉皮鞋）
	白色，厚度：（0.8~1.0）mm		包跟里（女毛皮靴）
乳胶海绵	厚度：（2.0±0.5）mm	表观密度：（0.180±0.005）g/cm ³	统口海绵

表 2 (续) 材料技术要求

名称	规格		要求		用途	
聚氨酯海绵	厚度：（3.0±0.5）mm		表观密度：（0.030±0.004）g/cm ³		鞋舌海绵	
鞋眼	内径：（3.5±0.2）mm		枪色，圆形，铜质鞋眼		穿鞋带	
鞋带	直径：（1.8±0.1）mm；适配鞋号（225~240）长度：（1200±20）mm；适配鞋号（245~260）长度：（1500±20）mm		黑色，圆形鞋带，断裂强力≥800N，应符合 QB/T 2675 要求		系鞋	
拉链	黑色，5 号尼龙拉链，长度（140±5）mm 用于 225~230 号，长度（155±5）mm 用于 235~245 号，长度（170±5）mm 用于 250~260 号		按标样		固定穿脱	
缝纫线	黑色，涤纶，210D/3×1		单线断裂强力 不小于2570cN	应符合 QB/T 2695 要求	缝帮面线	
	棕色	涤纶，150D/3×1	单线断裂强力 不小于1570cN		缝帮 底线	女棉皮鞋
	白色					女毛皮靴
	白色，涤纶，210D/3×1		单线断裂强力 不小于2570cN		缝中底线	
热熔型化学片	厚度：（0.4~0.6）mm		按标样		内包头	
	厚度：（0.8~0.9）mm				主跟	
中底布	针扎棉，厚度：（1.5±0.2）mm		按标样		中底	
成型半托	成型尼龙半托		按标样		半托	
成型鞋垫	鞋垫为深棕色绒面布复合羊毛毡成型鞋垫；厚度：（3.5±0.5）mm		鞋垫背面显示鞋号，按标样		鞋垫	
鞋底	黑色，橡胶 + 聚醚型聚氨酯		应符合标样及附录B要求		鞋底	

3.4 一般要求

3.4.1 制帮

3.4.1.1 缝帮应符合表 3 要求。

表 3 缝帮技术要求

部件		线道距边 mm		针码密度 针/20mm		缝制方法
		规定	公差	规定	公差	
缝后帮装饰线		—	—	8	—	按标志线缝线 1 道
缝接上、下鞋舌里		1.5	+0.5	8	±1.0	上鞋舌里按标志线压下鞋舌里缝线 1 道
缝接鞋舌里与前帮里		3.0		6		鞋舌里与前帮里锁缝缝线 1 道
缝合后帮里	女棉皮鞋	4.5	±0.2	8	±1.0	后帮里后弧处对齐，合缝缝线 1 道
	女毛皮靴	3.0		6		
缝接包跟里与后帮里		1.5		8		包跟里按标志线压后帮里缝线 1 道
缝接皮口里与后帮里						皮口里按标志线压后帮里缝线 1 道
缝接统口里与后帮里、皮口里						统口里按标志线压后帮里、皮口里缝线 1 道
缝接上鞋舌与下鞋舌				7		鞋舌袷按标志线压下鞋舌缝线 1 道，起止回针（2～3）针； 上鞋舌按标志线压下鞋舌、鞋舌袷带缝线 1 道
缝接前帮与下鞋舌						前帮按标志线压下鞋舌缝线 1 道
缝接鞋舌与鞋舌里		2.0		8		鞋舌与鞋舌里正面对齐，按标志点缝线 1 道，翻包鞋舌海棉； 鞋舌两侧各缝线 1 道，距边 1.5mm

表 3（续） 缝帮技术要求

部件	线道距边 mm		针码密度 针/20mm		缝制方法
	规定	公差	规定	公差	
缝接后帮里怀与后帮（下）	1.2		7		后帮里怀按标志线压后帮（下）缝线 2 道，并线间距（1.0～1.5）mm
合后缝			8		后帮按标志线缝装饰线 1 道；后帮里怀、后帮外怀后弧处上半部分正面对齐缝线 1 道，劈缝捶平
	3.0		6		后帮里怀、后帮外怀后弧处下半部分对齐，交叉缝线 1 道
缝接后条皮与后帮	1.2		7		后条皮按标志线压后帮缝线 2 道，并线间距（1.0～1.5）mm
缝接拉链与拉链皮					后帮里怀、后帮（下）压拉链、拉链皮缝线 1 道；鞋耳、前帮压拉链、后帮（下）缝线 1 道；底口处缝线 2 道，按标志点起针，并线间距（1.0～1.5）mm
缝接后帮与后帮里	2.0		8		后帮外怀、后帮里怀与后帮里正面对齐，缝线 1 道，首尾回（3～4）针，翻包统口
缝后帮口线	1.2		7		缝线 1 道，起始回针（2～3）针；后帮里怀处缝结子线；拉链处缝第 2 道线，并线间距（1.0～1.5）mm，修剪鞋里
缝接后帮外怀与前帮					后帮外怀按标志线压前帮缝线 2 道，并线间距（1.0～1.5）mm
缝接前帮里、后帮里	3.0		6		前帮里、后帮里对齐，锁缝缝线 1 道
缝接包跟与后帮	1.2		7		包跟按标志线压后帮缝线 2 道，并线间距（1.0～1.5）mm
缝拉链堵头			8		拉链堵头处按标志线压后帮缝线 2 道，第一道距边 1.2mm，第二道并线 1.2mm，鞋里料边缘修齐

3.4.1.2 鞋帮缝接宽度应大于 7.0mm。

3.4.1.3 每面鞋耳应按样板各打直径 3.5mm、枪色、铜质、圆形平面暗眼 5 个，排列均匀。

3.4.1.4 各处线头应剪净，鞋里料边缘修齐，不得超出面边。

3.4.2 制底

制底应符合表 4 要求。

表 4 制底技术要求

项目	要求
片底料	主跟、内包头上口片顺坡形
装主跟、内包头	主跟、内包头应贴合到位，对正、放平
帮面定型	将鞋头、后跟进行热预成型
锁缝中底	将帮面底口与中底比齐，锁缝一周，针码密度（6±1）针/20mm，帮脚和中底不应重叠
套楦	口门端正，符合楦型，套正、套平、套服
热定型	热定型温度为（90~110）℃，时间为（30~40）min
冷定型	冷定型温度为（-5~-10）℃，时间为（10~20）min
鞋面喷涂	帮面皮革用清洁剂处理后，头尾喷液体填充蜡，再全身喷液体填充蜡，全身打理鞋乳，经抛光处理，要求整鞋光泽自然，打蜡抛光要求均匀、柔和
激光起毛	利用激光机起毛均匀一致
连帮注射胶料	子口和边墙花纹清晰，发泡充分，结合牢固，不缺胶
冷定型	冷定型温度为（-5~-15）℃，时间为（5~8）min
修水口胶	水口胶应剪净、修齐、不修伤
外观修饰	帮面抛擦干净，成鞋内外整洁、平顺
装鞋垫	每只鞋放入成型鞋垫，不应顺脚、错号

3.5 成品外观质量

成品外观质量应符合表5要求。

表 5 成品外观质量要求

项目	缺陷	合格品
成品尺寸	前帮长短不一致	同双不应超过公差、互差范围
	后帮高低不一致	
整体外观	鞋面碰伤	里怀部位限 1 处，面积不应超过 5mm ² ，不应破坏皮革粒面，其它部位不应有
	鞋面颗粒、杂质	鞋头处不应有，其他部位不应超过 3 处，每处面积不应超过 2mm ²
	鞋面皱褶	里怀部位基本平坦不影响美观，其它部位不应有
	污迹	鞋舌里部位限 1 处，面积不应超过 50mm ² ，其它部位不应有
	鞋里破损	不应有
	鞋里脱色	不应有
	鞋里绒毛长短不一	同双长短应一致
	鞋里缺毛，漏洞	不应有
	主跟、内包头松软、脱壳	不应有
	鞋帮破口	不应有
缝纫	翻线	不应超过 3 针，连翻不应超过 2 针
	并线	不应超过 3 针
	跳线	不应超过 3 针，不应连跳
	缝帮裂口	不应有
	断线	不应有，交叉线扎断不超过 1 针
	针眼	鞋头处不应有，鞋舌处不应超过 3 针，其它部位总计不超过 5 针
	针码过稀、过密	不应超过公差，拐弯处可以适当调整
	线道不齐	不应超过公差
鞋底及其它	偏斜	不应有
	开胶	周边涂饰层未砂掉处开胶深不应超过 1.5mm，长不应超过 3mm
	露帮脚	不应超过 1.0mm，露出部位经修饰后不应影响美观
	过硫、欠硫、喷霜	不应有
	水口胶	顺滑、平整，每只鞋深度不应超过 1.5mm，长度不应超过 15mm，每双鞋不应超过 2 处
	缺胶	每只鞋每处缺胶面积不应超过 2mm ² ，累计不应超过 10mm ²
	气泡	每处面积不应超过 5mm ² ，累计面积不超过 15mm ² ，胶底周边不应有
	鞋底杂质	表面光滑，不影响美观
	鞋垫缺双、缺只	不应有

3.6 物理性能

成鞋物理性能应符合表6要求。

表 6 成鞋物理性能

项目	标准值	检测方法
成鞋耐折性能	鞋底裂口/mm	GB/T 3903.1，预割口 5mm，屈挠 4 万次
	鞋面	
	帮底结合处	
外底耐磨长度/mm	≤10.0	GB/T 3903.2

表 6 (续) 成鞋物理性能

项目	标准值	检测方法
剥离强度/(N/cm)	≥ 70	GB/T 3903.3 的规定执行, 刀口宽度 10mm, 测前尖部位
外底硬度/邵尔 A/度	60 ± 5	GB/T 3903.4


3.7 标志

3.7.1 鞋号的标识方法应符合 GB/T 3293.1 的规定。

3.7.2 橡胶外底腰窝处应标有鞋号、承制方名称, 字体为黑体。

3.7.3 每只鞋鞋舌里部位应丝网印刷白色标志, 注明鞋号、生产年月和承制方名称, 在鞋舌里上距上口(10~15)mm, 左右居中处丝网印刷标志章。字迹应清晰, 以 235 为例, 标志章的样式和内容见示例 1。

示例 1: 标志章

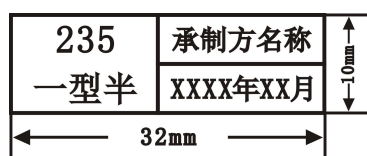

3.7.4 经检验合格的成品, 在每双鞋的左脚鞋耳里外怀的第一个鞋眼与第二个鞋眼之间, 用不易褪色的色剂盖印圆形检验章, 检验章应用阿拉伯数字为检验员代号。以 2 号检验员为例, 检验章样式及尺寸见示例 2。

示例 2: 检验章



4 检验规则

4.1 检验

所有产品出厂时必须做出厂检验。出厂检验项目为: 成品外观质量和主要尺寸。

4.2 检验数量

抽样检验数量应符合订购方规定的要求。

4.3 判定规则

抽样产品全部符合表 7 合格品判定条件, 该批量产品应判定为合格。

表 7 检验项目、要求和试验方法

序号	项目名称		合格判定条件	检测方法	检验项目
1	结构样式		应符合 3.1	目测	●
2	规格尺寸		应符合 3.2	测量	●
3	主要材料	铬鞣黄牛黑色正面软革	应符合 3.4	按标样, 厚度应符合 QB/T 1873 要求	○
		铬鞣黑色猪头层里革		按标样, 厚度应符合 QB/T 2680 要求	○
		深棕色平剪绒		按标样, 保温性应符合 GB/T 11048 要求	○
		铬鞣绵羊毛皮		按标样	○

表 7（续） 检验项目、要求和试验方法

序号	项目名称	合格判定条件	检测方法	检验项目
3	超细纤维绒面合成革	应符合 3.4	按标样	○
	聚氨酯海绵		按标样	○
	鞋眼		按标样	○
	鞋带		按标样	○
	拉链		按标样	○
	缝纫线		按标样, 应符合QB/T 2695要求	○
	热熔型化学片		按标样	○
	中底布		按标样	○
	成型半托		按标样	○
	成型鞋垫		按标样	○
	鞋底		按实物样品及附录B	○
4	一般要求	应符合 3.5	目测	○
5	成品外观质量	应符合 3.6	目测	●
6	成鞋物理性能	应符合 3.7	检测	●
7	标志	应符合 3.8	目测、测量	○
注：●为必须检项目；○为抽检项目。				

5 包装、运输及贮存

纸盒印字应清晰、端正(见图 3)。应使用环保树脂类粘合剂粘合牢固, 折叠成型后外观应方正, 盒面清洁无胶污。每双鞋颠倒方向平放入纸盒内, 纸盒尺寸应适合每双鞋的大小。具体包装要求按订购合同约定执行。运输时物品应有遮盖物, 严禁与油、酸、碱类或其他腐蚀性化学物品混放。

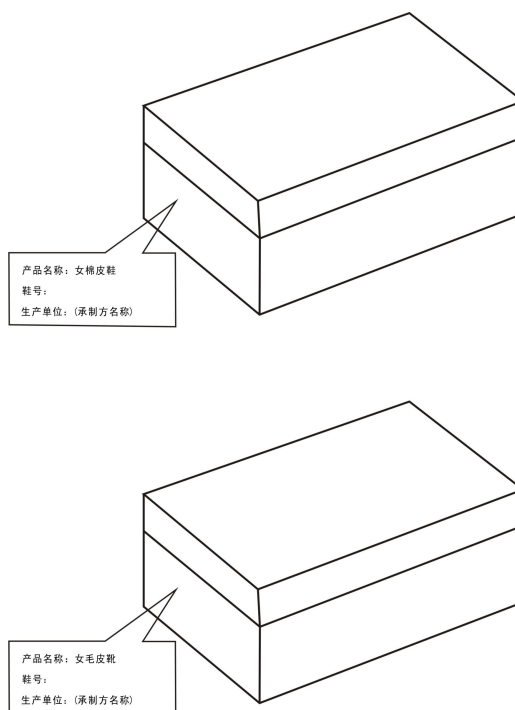


图 3 纸盒

附录 A
(规范性附录)
鞋楦尺寸技术资料

A.1 鞋楦尺寸

鞋楦尺寸见表A.1。

表 A.1 鞋楦尺寸

单位为毫米

鞋号		部 位											
		楦底 样长	跖趾 围长	前跗骨 围长	拇趾 里宽	小趾 外宽	第一跖 趾里宽	第五跖 趾外宽	基本 宽度	腰窝 外宽	踵心 全宽	总前跷	头厚
一型半	220	232.00	213.50	217.20	28.50	42.81	30.21	44.19	74.40	33.76	51.36	25.50	26.32
	225	237.00	217.00	220.80	29.00	43.54	30.74	44.96	75.70	34.34	52.24	26.00	26.64
	230	242.00	220.50	224.40	29.50	44.27	31.27	45.73	77.00	34.92	53.12	26.50	26.96
	235	247.00	224.00	228.00	30.00	45.00	31.80	46.50	78.30	35.50	54.00	27.00	27.28
	240	252.00	227.50	231.60	30.50	45.73	32.33	47.27	79.60	36.08	54.88	27.50	27.60
	245	257.00	231.00	235.20	31.00	46.46	32.86	48.04	80.90	36.66	55.76	28.00	27.92
	250	262.00	234.50	238.80	31.50	47.19	33.39	48.81	82.20	37.24	56.64	28.50	28.24
	255	267.00	238.00	242.40	32.00	47.92	33.92	49.58	83.50	37.82	57.52	29.00	28.56
	260	272.00	241.50	246.00	32.50	48.65	34.45	50.35	84.80	38.40	58.40	29.50	28.88
二型	220	232.00	217.00	220.80	28.50	42.81	30.21	44.19	74.40	33.76	51.36	25.50	26.32
	225	237.00	220.50	224.40	29.00	43.54	30.74	44.96	75.70	34.34	52.24	26.00	26.64
	230	242.00	224.00	228.00	29.50	44.27	31.27	45.73	77.00	34.92	53.12	26.50	26.96
	235	247.00	227.50	231.60	30.00	45.00	31.80	46.50	78.30	35.50	54.00	27.00	27.28
	240	252.00	231.00	235.20	30.50	45.73	32.33	47.27	79.60	36.08	54.88	27.50	27.60
	245	257.00	234.50	238.80	31.00	46.46	32.86	48.04	80.90	36.66	55.76	28.00	27.92
	250	262.00	238.00	242.40	31.50	47.19	33.39	48.81	82.20	37.24	56.64	28.50	28.24
	255	267.00	241.50	246.00	32.00	47.92	33.92	49.58	83.50	37.82	57.52	29.00	28.56
	260	272.00	245.00	249.60	32.50	48.65	34.45	50.35	84.80	38.40	58.40	29.50	28.88
公差		0.50	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	—	0.25	0.25	0.25	0.25
等差		5.00	3.50	3.60	0.50	0.73	0.53	0.77	1.30	0.58	0.88	0.50	0.32

A.2 要求

鞋楦测量按GB/T 3294规定执行。

附录 B
(规范性附录)
鞋底技术资料

B.1 结构与样式

鞋底由橡胶、聚醚型聚氨酯连帮注射成型。鞋底花纹样式及鞋底主要尺寸见图B.1。

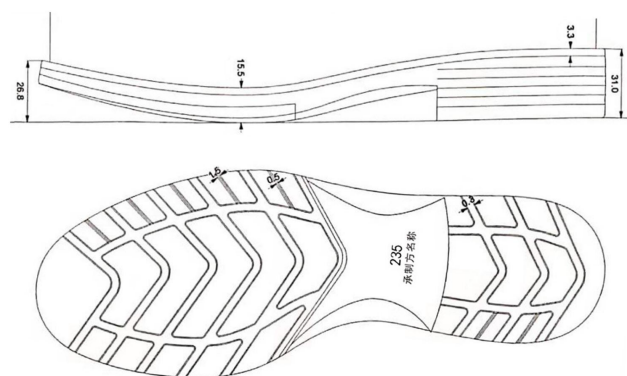


图 B.1 鞋底样式

B.2 材料

鞋底材料应为橡胶/聚醚型聚氨酯，生产过程中所用化工原材料应符合国家标准和行业标准的要求。鞋底花纹样式可根据各厂商自行制定。